
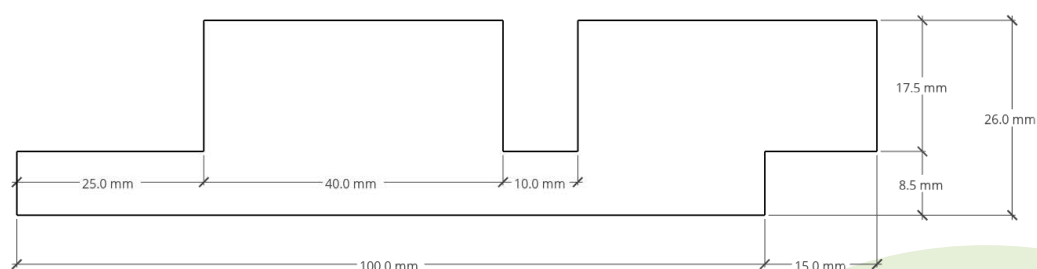


32x125 mm Z-profil m/ lige spor

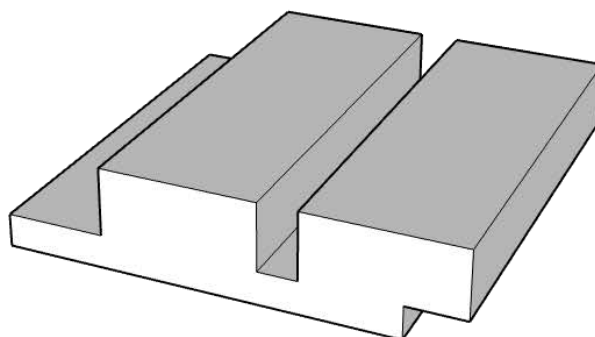

Varebetegnelse:	32x125 mm Z-profil m/ lige spor
Kvalitet:	TS Thermowood kvalitet
Behandling:	TS Thermowood
Færdigmål:	26x115 mm
Overflade:	Paintcuttet fremside
Varenummer:	32125200182

Eftervisning af klasse 2 beklædning

Indsæt figur her:



Inddata

Træfugt ved profilering af brædder	=	7 %
Højeste træfugt ved montage	=	10 %
Træfugt i tørreste tilstand	=	6 %
Svind ved 1 % ændring i træfugt	=	2.5 ‰
Middeldensitet	=	420 kg/m ³
Kontaktflade mellem fer og not	=	15 mm
Montageafstand mellem brædder	=	0 mm
Tykkelse	=	26 mm
Mindstetykkelse	=	8.5 mm
Plant areal	=	85 mm
Profileret overflade	=	100 mm
Reduceret areal	=	20 mm

Resultat

Fugtrelateret svind af profil fra montage til tørreste tilstand	=	1.0 mm
Middeldensitet	=	420 kg/m ³ OK, krav er mindst 400 kg/m ³
Kontaktflade mellem fer og not efter udtørring	=	14 mm OK, krav er mindst 9 mm
Godstykkelser	=	26 mm OK, krav er mindst 15 mm
Mindstetykkelse	=	8.5 mm Ikke OK, krav er mindst 9 mm
Profileret overflade	=	117.6 % OK, krav er højst 125 %
Reduceret areal	=	23.5 % Ikke OK, krav er højst 20 %

Konklusion

"32x125 mm Thermotræ Z-profil m. lige spor" overholder ikke kravene til en klasse 2 beklædning!