
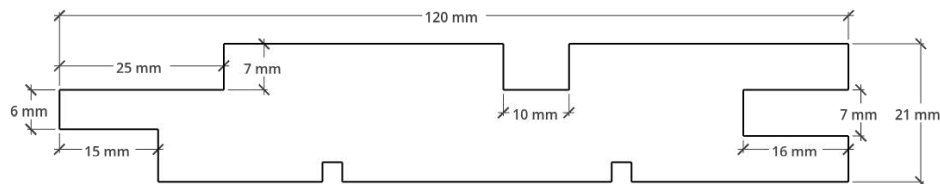


25x125 mm TGU m/ spor

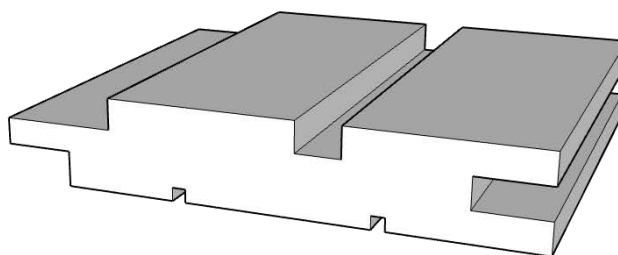


- Opfylder ikke kravet til Kl. 2 beklædning
- Kl. 2 beklædning v/ max 25 mm bagvedliggende hulrum Kl. 2
- beklædning uden krav til bagvedliggende hulrum

- Se Side 2 for dokumentation for kl.

Varebetegnelse:	25x125 mm TGU m. spor
Kvalitet:	Gran savf.
Behandling:	Grundmalet 4 sider + topmaling 3 sider
Færdigmål:	21x120 mm
Overflade:	Båndsavet fremside
Varenummer:	2512518036
Brandmodstand:	D-s2,d0

Eftervisning af klasse 2 beklædning

Indsæt figur her:

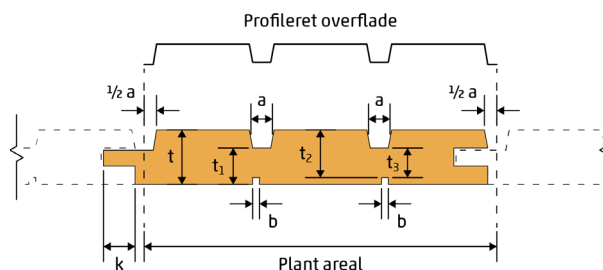

Inddata

Træfugt ved profilering af brædder	=	17 %
Højeste træfugt ved montage	=	18 %
Træfugt i tørreste tilstand	=	10 %
Svind ved 1 % ændring i træfugt	=	2.5 ‰
Middeldensitet	=	450 kg/m ³
Kontaktflade mellem fer og not	=	15 mm
Montageafstand mellem brædder	=	0 mm
Tykkelse	=	21 mm
Mindstetykkelse	=	14 mm
Plant areal	=	110 mm
Profileret overflade	=	133 mm
Reduceret areal	=	26 mm

Resultat

Fugtrelateret svind af profil fra montage til tørreste tilstand	=	2.5 mm
Middeldensitet	=	450 kg/m ³ OK, krav er mindst 400 kg/m ³
Kontaktflade mellem fer og not efter udtørring	=	12.5 mm OK, krav er mindst 9 mm
Godstykkelser	=	21 mm OK, krav er mindst 15 mm
Mindstetykkelse	=	14 mm OK, krav er mindst 9 mm
Profileret overflade	=	120.9 % OK, krav er højst 125 %
Reduceret areal	=	23.6 % Ikke OK, krav er højst 20 %

Konklusion

"25x125 mm TGU m/spor malet" overholder ikke kravene til en klasse 2 beklædning!